


● 一般的な施工方法



施工表面を完全に清潔にして乾燥させます。汚れや油が付着している場合は、洗剤または溶剤とブラシなどを併用して完全に洗浄してください。

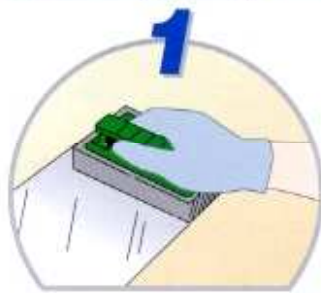

<セーフティ・ウォーク>の裏についているライナー紙の一端をはがし、貼り付けたい部分に当てて位置を決めます。

※シート製品は、四角のひとつがキスカット加工されています。
〔一部製品を除く〕



片方の手でライナー紙をはがしながらもう一方の手で<セーフティ・ウォーク>を上からおさえて貼っていきます。この際、粘着剤になるべく指が触れないようにしてください。

※常に水、油等がかかるところでは接着剤を下地へ事前に塗ってください。



完全に粘着させるためにローラー等で<セーフティ・ウォーク>の中心部から外側へ力を入れて下地と完全に密着させてください。シマ鋼板の場合、ゴムハンマーで上からたたき、凹凸になじませてください。(タイプA)

※エッジ部より、水、油が入る場合は、エッジ部へエッジシーラーを塗ってください。

● 施工可能な素材

施工可能な施工面でも材質の種類や環境によっては剥がれる可能性がありますのでテスト施工を行うことをお勧めします。

○ 施工可能

- 金属：水・汚れ・油分を除去する。サビはサンドペーパーなどで落とす。シマ鋼板など凹凸のある表面には、タイプAを使用する。
- Pタイル：汚れ、ワックスを除去し、そのまま施工する。
- 木(塗装・樹脂処理)：表面の汚れを除去後、そのまま施工する。凹凸が多い場合はパテなどを充填し平滑にする。

△ 条件付き施工可能 (要テスト施工)

- △ プラスチック：離型剤を溶剤で洗浄し、表面をサンドペーパーで肌荒しする。FRP,PPの場合はSG-4693を塗布する。
 - △ コンクリート・モルタル：凹凸が多い場合はモルタル・パテなどを充填するか、グラインダー等で表面を平滑にして、SG-4693を2~3度塗布する。打設時から6ヶ月以内の施工はおすすめされない。
 - △ カラーグリート：水・汚れ・油分を除去し、SG-4693を塗布する。凹凸が多い場合はパテなどを充填し平滑にする。
 - △ 磁器タイル：水・汚れ・油分を除去し、SG-4693を塗布する。目地部分は避けること。凹凸タイル(モザイクタイルなど)にはおすすめされない。
 - △ 石床(大理石、御影石)：水・汚れ・油分を除去し、SG-4693を塗布する。凹凸面にはおすすめされない。
 - △ テラゾー：水・汚れ・油分を除去し、SG-4693を塗布する。
 - △ 木(素地)：サンドペーパーで磨きSG-4693を2度塗りする。素地のままでは不可。凹凸が多い場合はパテなどを充填し平滑にする。
- ※磁器タイルについては釉油の関係で、施工できないものもあります。

✕ 施工不適

- ✕ 軟質樹脂床材(リノリウム等)：可塑剤が浸出するため、長期使用にはおすすめされない。
- ✕ モザイクタイル：目地からの水の侵入があり、おすすめされない。
- ✕ ガラス・ホーロー：施工はおすすめされない。

(注意事項)

- 施工被着面(床)が凹凸の場合や、屈曲が必要な場合、タイプAの使用をおすすめします。
- 常時水や油が流れる場所や、常時水没する場所への施工は、剥がれる危険性がありますのでおすすめできません。
- 接着剤SG-4693の使用法については、製品に添付された使用方法、取扱注意事項をよくお読みになった上でご使用ください。
- この一覧は、施工の目安とするものです。実際の施工にあたっては事前にテスト施工をお願い致します。使用可否が不明な場合は、販売店またはメーカー担当者に用途の適合性を確認ください。

● 施工時の温度

施工時の被着体表面と粘着剤の温度が10℃以下の場合、初期粘着性(タック)が低下し、貼り付けの際つきにくくなります。冬季など施工時の雰囲気温度が低いことが想定される場合、<セーフティ・ウォーク>すべり止めテープは、使用直前まで10℃以上で保管し、被着面はドライヤーなどで暖め、乾いた布でよく拭きこむ等の対策が必要になります。なお、貼り付け後は低温にさらされても剥がれません。

施工用アクセサリ



SG-4693 プライマー(接着剤)

●色：薄いこはく色 ●容量：1.0缶 ●入り目：6缶

<使用方法>

1. 接着面は油、グリス、ほこり、離型剤等の汚れを除去し、乾燥させてください。
2. 刷毛にて、均一に塗布します。
3. 塗布量は約100g/㎡を目安とし、施工面が吸い込みのはいけい多孔質の場合は2~3度塗りしてください。
4. 塗布後5~10分間乾燥させてから、すべり止めテープを貼り付けてください。(指でふれて接着剤が付着しない状態まで、乾燥させてください)
5. 周囲についた余分な接着剤は、アセトン・MEK・ラッカーシンナー等で除去することができます。



EC-1103(エッジ・シール剤)

●色：透明 ●容量：150ccチューブ

●入り目：20本

<使用方法>

水や油がかかる箇所で使用する場合や、通行量が多く「めくれ」が心配される場合、エッジシールを行なってください。
エッジシーラー(EC-1103)は、施工面とすべり止めテープのエッジ部分が完全に覆われるように塗布してください。乾燥は最低2時間以上が必要です。EC-11031本で25m(5mm巾)のエッジシールができます。



安全にご使用いただくために、製品パッケージに備えられた取扱説明書をよくお読みください。

※詳細な施工方法、及び製品の諸特性については別途資料をご請求ください。

本カタログに掲載の製品は、2005年7月現在のものです。
仕様、寸法、カラー等は予告なしに変更する場合がありますのであらかじめご了承ください。
カラー写真及びカラーサンプルの色調は、印刷インクの都合上、実際の製品と多少異なる場合がございます。

<3M><Safety-Walk><セーフティ・ウォーク>は3M社の登録商標です。